

Organische Farbstofflaser

Autor(en): **Schubert, J.**

Objektyp: **Article**

Zeitschrift: **Bulletin des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins :
gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen
Elektrotechnischen Vereins (SEV) und des Verbandes
Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)**

Band (Jahr): **61 (1970)**

Heft 15

PDF erstellt am: **21.07.2024**

Persistenter Link: <https://doi.org/10.5169/seals-915961>

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.

Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.

Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

BULLETIN

DES SCHWEIZERISCHEN ELEKTROTECHNISCHEN VEREINS

Gemeinsames Publikationsorgan des Schweizerischen Elektrotechnischen Vereins (SEV)
und des Verbandes Schweizerischer Elektrizitätswerke (VSE)

Organische Farbstofflaser

Von J. Schubert, München

780-800

621.373.826

Nach einem historischen Überblick werden die physikalischen und chemischen Grundlagen diskutiert, und im Anschluss an die theoretische Behandlung die experimentellen Techniken behandelt. Daran schliesst sich eine Tabelle aller bisher in der Literatur veröffentlichten laserfähigen Farbstoffe an. Ein Literaturverzeichnis mit allen wesentlichen Arbeiten gibt einen Überblick über die Veröffentlichungen zu den Themen der lasergepumpten und blitzlampengepumpten Farbstofflaser sowie Theorie und Anwendungen.

Après un aperçu historique, la question des bases physiques et chimiques est l'objet d'une discussion, puis au vu des méthodes théoriques on traite les techniques expérimentales. A cela s'ajoute un tableau de tous les colorants propres aux lasers et qui sont mentionnés jusqu'à ce jour dans la littérature. Une bibliographie des travaux les plus importants donne une vue d'ensemble sur les communications touchant le domaine des lasers colorants par pompage laser et par pompage flash, ainsi que sur la théorie et les applications.

1. Einführung

Bereits kurz nach der Entdeckung der stimulierten Emission am Rubin setzte die Suche nach geeigneten Flüssigkeiten und Farbstoffen ein [7; 8]¹⁾. 1962 versuchten Morantz und Mitarbeiter von einem metastabilen Zustand aus, stimulierte Emission zu erreichen [51]. Aus heute verständlichen Gründen hatten sie keinen Erfolg. Schon 1963 wurde von Lempicki und Samelson [52] über stimulierte Emission an organischen Chelaten berichtet. Die an die Chelatlaser gestellten Erwartungen erfüllten sich nicht; der schlechte Wirkungsgrad, verglichen mit Gas- und Festkörperlasern, die hohe Schwelle, liessen das Interesse bald wieder absinken. 1966 schliesslich entdeckten Sorokin und Lankard [9; 10] bei der Untersuchung des stimulierten Ramaneffektes an Metall-Phtalocyaninen eine Emission, die aufgrund ihrer Lage im Spektrum keine Ramanstrahlung sein konnte. Die weitere Untersuchung ergab, dass die emittierte Strahlung in das Fluoreszenzband der Phtalocyanine gehörte. Unabhängig von Sorokin und Lankard berichteten Spaeth und Bortfeld [11] sowie Schäfer und Mitarbeiter [12] über stimulierte Emission organischer Farbstoffe. Die erste Anregung geschah mit Rubin-RiesenimpulsLasern; doch schon 1967 berichteten Sorokin [14] und Schäfer [17] über blitzlampengepumpte Farbstofflaser. Die beobachtete Emission war im Gegensatz zu den Gas- und Festkörperlasern sehr breitbandig: etwa 100 Å breit. Schäfer und Mitarbeiter entdeckten die Möglichkeit der Abstimmung von Farbstofflasern [12; 13; 15]. Soffer und McFarland [15] erreichten durch ein Reflexionsgitter als Spiegel eine schmalbandige Emission (0,6 Å Bandbreite), die über einen grossen Bereich verschiebbar war. Miyazoe und Maeda [29] berichteten über eine Abstimmung mit Littrow-Prismen.

Die Entwicklung der Farbstofflaser zeigte eine gegenüber den herkömmlichen Gas- und Festkörperlasern grosse Variabilität. Rund 50 verschiedene organische Farbstoffe überdecken den Bereich von 3900...10000 Å mit Laserlinien. Die Bereiche der einzelnen Substanzen überlappen sich, so dass eine Abstimmung über den genannten Bereich möglich ist. Hierin liegt die grosse Bedeutung dieser Laser. Neben die Abstimmbarkeit tritt die Möglichkeit der Erzeugung von Impulsen im Nano- und Subnanosekundenbereich, was für die reine und angewandte Forschung neue Techniken ermöglicht.

2. Lumineszenz

[1; 2; 3]

2.1 Allgemeine Eigenschaften der Lumineszenz

Der zentrale Begriff für das Verständnis der Farbstofflaser ist der der Lumineszenz. Die Lumineszenz unterscheidet sich von allen anderen Arten der Lichtemission nach Lichteinstrahlung auf ein Medium durch ihre Trägheit und ihre isotrope Verteilung. Die Trägheit der Emission wird als Abklingdauer bezeichnet und liefert eine grobe Einteilung der Lumineszenz: Man bezeichnet als Phosphoreszenz die bis zu einigen 10^{-4} s dauernde Lumineszenz, während als Fluoreszenz alle Prozesse betrachtet werden, die kürzer als 10^{-4} s sind. Die Lebensdauer der fluoreszierenden Terme hat i.a. die Grössenordnung von Nanosekunden [23]. Nach Anregung durch Licht existieren für die Moleküle verschiedene Wege, ihre Anregungsenergie wieder abzugeben. Wenn die strahlungslosen Prozesse nicht viel schneller sind als die mit Emission verbundenen Übergänge, wird man Emission beobachten können. Die Quantenmechanik liefert einen zahlenmässigen Ausdruck für die Lebensdauer τ der Zustände [1]:

¹⁾ Siehe Literatur am Schluss des Aufsatzes.

$$\tau = \frac{1500}{f\nu^2} \text{ s} \quad (1)$$

Hierin ist f die Oszillatorenstärke und ν die Frequenz des Übergangs (in Wellenzahlen). Man erhält für stark-erlaubte Übergänge mit $f = 1$ die Größenordnung 10^{-9} s im optischen Bereich.

Die Oszillatorenstärke liefert eine saubere, heute allgemein anerkannte Unterscheidung der Phosphoreszenz und der Fluoreszenz mit der Grösse der Oszillatorenstärke f . Da nun Übergänge mit grossem f zu spinerlaubten und solche mit kleinem f zu spinverbotenen Übergängen gehören, so ist die Fluoreszenz den ersteren, die Phosphoreszenz den letzteren Übergängen zugeordnet.

2.2 Jablonski-Schema und Frank-Condon-Prinzip [1; 62]

Die fluoreszenzfähigen Zustände können direkt durch Lichtabsorption angeregt werden, die phosphoreszierenden dagegen nicht in nennenswertem Masse. Anschaulich lässt sich dies am Termschema nach *Jablonski* darstellen [z.B. 1]. *Jablonski* schlug vor [62], dass die Phosphoreszenz von einem metastabilen Niveau ausgeht. Erst sehr viel später konnte gezeigt werden, dass der metastabile Zustand ein Triplettzustand ist. Damit erhält man das Schema nach *Jablonski* (Fig. 1). In

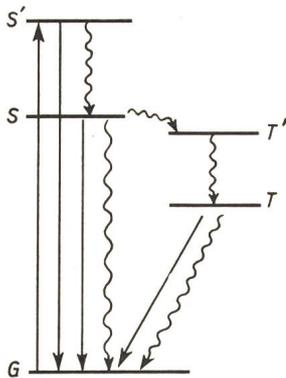


Fig. 1

Termschema nach *Jablonski* zur Darstellung der Lumineszenzprozesse

— Strahlungsübergang
 ~~~~ strahlungsloser Übergang

diesem sind die Prozesse der Resonanzfluoreszenz, der Fluoreszenz und der Phosphoreszenz zusammengefasst. Die Triplettzustände  $T, T'$ ... liegen nach der Hundtschen Regel energetisch tiefer als die Singulettzustände  $S, S'$ ... Die Hundtsche Regel besagt, dass der Zustand mit dem für gegebene Elektronenkonfiguration grösstmöglichen Wert von  $S$  und dem grössten Wert von  $L$  die kleinste Energie hat. Die einzelnen Zustände  $G, S, T$ ... sind noch in Schwingungszustände aufgespalten, wobei die Abstände der Schwingungsniveaus in erster Näherung bei allen etwa gleich gross sind. Die Resonanzfluoreszenz  $G \rightarrow S(S') \rightarrow G$  kann man im allgemeinen nur bei schwachen Drücken beobachten, man kann daher dieselbe ausser acht lassen. Man hat nachgewiesen, dass die Fluoreszenz ( $G \rightarrow [S' \rightarrow S] \rightarrow G$ ) bis auf eine Ausnahme immer vom ersten angeregten Zustand ausgeht.

Ein weiteres Modell beschreibt die optischen Übergänge anhand der Potentialkurven der beteiligten Zustände (Fig. 2). Hier ist die potentielle Energie der Zustände gegen den Kernradius aufgetragen. Die Energieniveaus sind in den Mulden nach den Regeln der Quantenmechanik verteilt; die Ab-

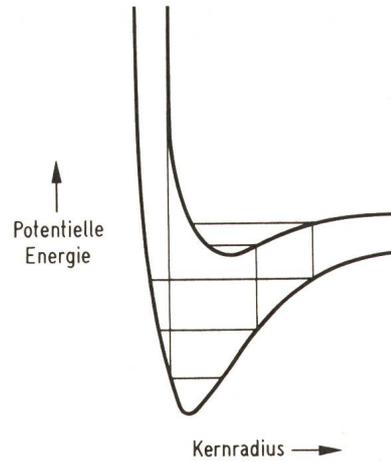


Fig. 2

Potentialkurvenmodell zur Erklärung optischer Übergänge im diatomischen Molekül mit dem Frank-Condon-Prinzip

stände werden mit zunehmender Energie kleiner. Die Aufenthaltswahrscheinlichkeit ist an den Umkehrpunkten grösser als in der Mitte der Mulden. Das Frank-Condon-Prinzip besagt nun, dass sich die Abstände während des Überganges nicht wesentlich ändern. Daher kann man von den Umkehrpunkten senkrechte Verbindungslinien zwischen den Potentialkurven des angeregten und des Grundzustandes ziehen. Im allgemeinen fallen die Minima der Potentialkurven nicht zusammen, so dass die Übergänge von verschiedenen Seiten der Mulde zu verschiedenen Frequenzen gehören, ein Umstand, der von wesentlichem Interesse ist.

Da das Molekül in Lösungen immer Stössen ausgesetzt ist, vollzieht das Molekül eine innere Umwandlung zum untersten angeregten Singulettzustand. Da man keine Fluoreszenz aus hohen angeregten Singulettzuständen beobachtet, muss man aus den Experimenten schliessen, dass die innere Umwandlung um etwa den Faktor  $10^4$  schneller ist als die Fluoreszenz. Verständlich wird dies durch die Betrachtung der Überlappungsintegrale der beteiligten Zustände: Die Geschwindigkeit des Überganges hängt vom Matrixelement der Störung ab. Sind die Abstände der Wellenfunktion der beteiligten Zustände gross, so wird i.a. das Überlappungsintegral klein sein; die Übergangswahrscheinlichkeit sinkt. Man kann daher sagen, dass die angeregten Zustände dichter beieinanderliegen müssen als der Grundzustand und der erste angeregte Zustand.

Der strahlungslose Übergang vom Singulettssystem zum Triplettssystem wird als Interkombinationsübergang bezeichnet. Die Geschwindigkeit dieses Überganges wird  $10^7 \text{ s}^{-1}$  an-

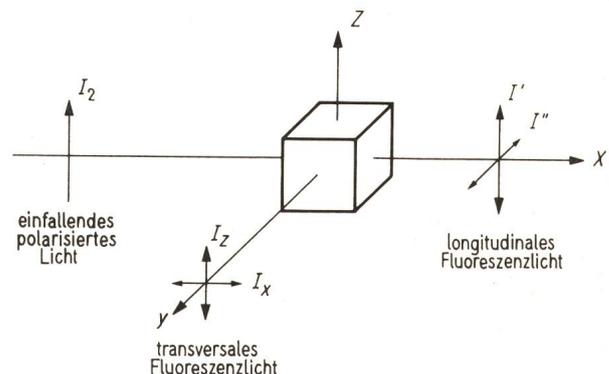


Fig. 3

Zur Definition des Polarisationsgrades der Fluoreszenz

genommen. Er kann daher durchaus mit der Fluoreszenz konkurrieren. Das Verhältnis der Lebensdauer der Fluoreszenz und der Phosphoreszenz liegt bei  $10^{-6}$ ; dies entspricht den spinverbotenen Übergängen. Interkombination und innere Energieumwandlung stehen in einem ähnlichen Verhältnis.

### 2.3 Quantenwirkungsgrad, Polarisationsgrad und Symmetrie der Spektren [1; 2]

Bevor dieser Teil abgeschlossen wird, sollen noch einige Begriffe eingeführt werden, die für sich Bedeutung haben. Es sind dies zunächst der Quantenwirkungsgrad und der Polarisationsgrad der Fluoreszenz. Der Quantenwirkungsgrad ist definiert als das Verhältnis von emittierter zu absorbierter Zahl der Quanten:

$$Q = \frac{N_e}{N_a} \quad (2)$$

Das Interkombinationsverhältnis

$$\chi = \frac{Q_F}{Q_P} \quad (3)$$

ist ein Mass für die Besetzung der Triplettzustände vom Singulettzustand her. Der Quantenwirkungsgrad liegt bei den interessierenden Stoffen zwischen 0,6 und 1, so dass eine hohe Umsetzung erreicht werden kann.

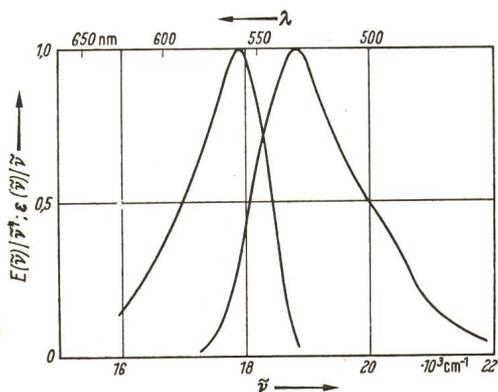


Fig. 4

Symmetrieregeln der Fluoreszenz am Beispiel des Rhodamin 6G in Glycerin

Die zweite interessante Grösse ist der Polarisationsgrad der Fluoreszenz (Fig. 3). Strahlt man in z-Richtung polarisiertes Licht in x-Richtung in die Lösung und beobachtet in y-Richtung, so wird das Verhältnis

$$P = \frac{I_z - I_x}{I_z + I_x} \quad (4)$$


Polarisationsgrad genannt. Nimmt man an, dass dem Übergang ein lineares, von der Richtung abhängiges Übergangsmoment zugeordnet ist und dass die Moleküle in einer zähen Lösung während des Emissionsvorganges statistisch verteilt sind, so erhält man:

$$P = \frac{3 \cos^2 \alpha - 1}{\cos^2 \alpha + 3} \quad (5)$$

wobei  $\alpha$  der Winkel zwischen Absorptions- und Emissionsoszillator ist. Man kann also günstigenfalls einen Polarisationsgrad von  $P = 1/2$  für  $\alpha = 0^\circ$  erhalten.


Als dritte noch zu betrachtende Eigenschaft wäre die Symmetrieregeln für die Fluoreszenz zu nennen. Betrachtet man die Emissions- und Absorptionsspektren organischer Farbstoffe,

Rhodamine



$R_1, R_2, R_3 = H, CH_3, C_2 H_5$

Fluoresceine



$R_1 = H, Br$   
 $R_2 = H, NO_2, Br$   
 $R_3 = H, Cl$

Fig. 5

Chemische Struktur der Rhodamine und Fluoresceine

so fällt die grosse Symmetrie zwischen beiden auf (Fig. 4). Man kann dies aus dem Jablonski-Termschema ablesen: Man beachte nur die gleiche Aufspaltung von Grund- und angeregtem Zustand in Schwingungszustände.

## 3. Organische Farbstoffe

### 3.1 Chemie und Physik der fluoreszierenden Stoffe

Bei der Behandlung der Farbstoffe, die für Farbstofflaser interessant sind, sei nur eine Aufzählung und kurze Erläuterungen erwähnt.

#### 3.1.1 Nichtaromatische Verbindungen

Diese Kohlenwasserstoffe sowie deren Derivate zeigen i. a. keine Fluoreszenz.

#### 3.1.2 Aromatische Verbindungen [2]

Die Mehrzahl der fluoreszierenden organischen Stoffe sind aromatische Verbindungen. Die Fluoreszenzfarbe ist meistens ultraviolett bis blau, seltener grün und gelb, wie beim Rubren.

Die durch Substitution entstehenden Verbindungen sind ebenfalls fluoreszenzfähig.


#### 3.1.3 Heterozyklische Verbindungen

Die Pyridinderivate und homologen mehrkernigen Verbindungen sind fluoreszenzfähig. Hierher gehören die Coumarine [21] 7 Hydroycoumarin (Umbelliferon).

#### 3.1.4 Farbstoffe

Die Figuren 5, 6 und 7 zeigen die Strukturformeln der bekanntesten fluoreszierenden Farbstoffe. Alle diese haben eine Ringstruktur. Es zeigt sich, dass die Fluoreszenz eines Stoffes wesentlich mit der Existenz von Ringen zusammenhängt. Physikalisch liegt dies an der grossen Stabilität der Ringe gegenüber den ähnlichen Verbindungen ohne Ringschluss. Die Anregungsenergie reicht bei den letzten für eine Prädissoziation aus, während die Ringe erhalten bleiben. Diese Idee, dass ein

Pyryliumsalze



$R_1, R_2 = H, CH_3, OCH_3$

Safranin




Fig. 6

Chemische Struktur der Pyryliumsalze und von Safranin

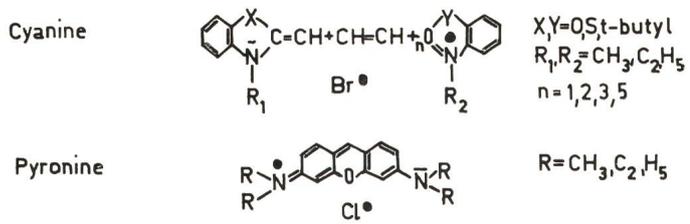


Fig. 7  
 Chemische Struktur der Cyanine und Pyronine

Ringschluss die Fluoreszenz begünstigt, wird durch ein reiches Tatsachenmaterial bestätigt, gilt jedoch nicht allgemein.

Folgende Farbstoffgruppen sind als Lasersubstanzen für organische Laser geeignet: Polymethine (Cyanine), Xanthene (Rhodamine), Coumarine, Porphyrine.

3.2 Lösungsmiteleinfluss auf die Farbe organischer Farbstoffe [4; 5]

Es sei jetzt der Einfluss des Lösungsmittels auf die Farbe organischer Farbstoffe, die Solvatochromie, betrachtet. Man kann sich dabei von vornherein auf den Fall der Mesomerie beschränken; denn i.a. hat man nur einen gelösten Stoff im Lösungsmittel, das die Elektronenverteilung jenes verändert. Fig. 8 zeigt am Beispiel des Indigo die Verschiebung des gesamten Absorptionsbandes mit dem Lösungsmittel. Man findet experimentell drei Farbstoffgruppen, die sich, wenn die Lösungsmittel nach wachsender Dielektrizitätskonstanten  $\epsilon$  als grobem Mass für die steigende Polarisationskraft geordnet werden, prinzipiell verschieden verhalten. Die erste Gruppe wird fast gar nicht vom Lösungsmittel beeinflusst. Hier sind die symmetrischen Cyanine zu nennen.

Die zweite Gruppe wird vorwiegend unpolar intramolekulare ioneide Farbstoffe genannt und zeigt mit wachsendem  $\epsilon$  eine Verschiebung nach längeren Wellen hin.

Bei der dritten Gruppe schliesslich wird das Absorptionsspektrum nach kürzeren Wellen hin verschoben. Sie werden als vorwiegend polare, intramolekular ioneide Farbstoffe bezeichnet und verhalten sich umgekehrt wie die der Gruppe zwei. Man interpretiert dies folgendermassen: Die Dipole des Lösungsmittels wirken auf die polaren Anteile von Grundzustand und angeregtem Zustand. Je nach der Grösse des Resonanzzustandes findet man das angegebene Verhalten.

4. Zur Theorie der Farbstofflaser [54; 59; 60; 63]

Zur theoretischen Beschreibung der Farbstofflaser gibt es zwei Wege: Die Benützung von Bilanzgleichungen oder die Analyse des Ausdruckes für die Verstärkung. Es zeigt sich, dass i.a. für eine Beschreibung das Triplettssystem mit berücksichtigt werden muss. Das führt auf das folgende System gekoppelter Gleichungen [60]:

$$\left. \begin{aligned} \frac{dn}{dt} &= \omega(t) - \frac{n}{n_0} \cdot \frac{q}{t_c} - \left( \frac{1}{\tau_f} - \frac{1}{\tau_{nr}} \right) - n K_{S^*T} \\ \frac{dq}{dt} &= \frac{q}{t_c} \left( \frac{n}{n_0} - 1 \right) - \frac{q n_T}{\delta t_c h_0} \\ \frac{dn_T}{dt} &= n K_{S^*T} \end{aligned} \right\} \quad (6)$$

Hierin bedeuten:  $n = n(t)$  die Inversion,  $q = q(t)$  die Quantenzahl,  $n_T = n_T(t)$  die Zahl der Moleküle im Triplettzustand,

$n_0$  Schwellinversion,  $t_c$  Resonatorverweilzeit,  $\tau_f$  und  $\tau_{nr}^{-1}$  Fluoreszenzlebensdauer und nicht strahlungsbehaftete Zerfallsrate,  $K_{S^*T}$  die Konstante des nichtstrahlungsbehafteten Übergangs  $S^*T$ ,  $\delta$  das Verhältnis der Absorptionsquerschnitte des Singulett- und Triplettensystems und  $\omega(t)$  der Pumpimpuls.

Man kann das System in Gl. (6) nur mit einer Rechenmaschine lösen. Dies haben *P.P. Sorokin* und Mitarbeiter durchgeführt. Für den Fall des lasergepumten Lasers fällt die letzte der Gl. (6) fort und man kann den Term, der die spontane Emission beschreibt, in weiten Grenzen variieren, ohne dass sich ein merklicher Einfluss auf die Quantenzahl  $q(t)$  zeigt. Die genannten Terme werden bei blitzlampengepumpten Farbstofflasern wesentlich.

Die zweite Methode geht von einem Ansatz ähnlich dem folgenden aus [63]:

$$G(\lambda) = n(\lambda) \left[ \frac{N_{S^*} \lambda^4 E(\lambda)}{8 \pi T} - v N_S \epsilon_S(\lambda) - v N_T \epsilon_T(\lambda) - d(\lambda) \right] \quad (7)$$

Es bedeuten hierin  $G(\lambda)$  die Verstärkung,  $n(\lambda)$  die Photondichte des lasernden Modes,  $E(\lambda)$  das Fluoreszenzspektrum, normalisiert auf den Quantenwirkungsgrad,  $\epsilon_S$  und  $\epsilon_T$  die Singulett- und Triplett-Absorptionsquerschnitte und  $d(\lambda)$  die Verluste an den Spiegeln,  $v$  die Lichtgeschwindigkeit im Medium,  $T$  die Lebensdauer und  $N_S, N_T, N_{S^*}$  die Konzentrationen des Singulett, Triplett und angeregten Singulettzustandes.

Eines der wesentlichsten Ergebnisse dieser Analyse ist, dass die Schwellinversion für blitzlampengepumpte Farbstofflaser um eine Grössenordnung höher liegt als beim Pumpen mit Lasern. Aus der Bedingung, dass die Verstärkung an der lasernden Wellenlänge maximal wird, gewinnt man Aussagen über die Verhältnisse der Besetzungszahlen von Triplett und Singulett sowie Abschätzungen der für die Pumpimpulse notwendigen Anstiegszeiten. Aus beiden Ansätzen folgt für die Zeit, in der die kritische Inversion erreicht werden muss,

$$t_0 \leq \frac{2}{K_{S^*T}} \cdot \frac{\epsilon_{SS}}{\epsilon_{TT}} \quad (8)$$

wobei  $K_{S^*T}$  die Übergangsrates vom Singulett- zum Triplettensystem ist und  $\epsilon_{SS}$  bzw.  $\epsilon_{TT}$  die Absorptionsquerschnitte für Singulett-Singulett- bzw. Triplett-Triplett-Absorption bedeuten. Für die benutzten Farbstoffe folgt:

$$t_0 < 10^{-6}$$

Die Analyse von Gl. (7) stösst bei den meisten Farbstoffen auf die Schwierigkeit, dass keine Werte über  $\epsilon_T(\lambda)$  zu erhalten sind.

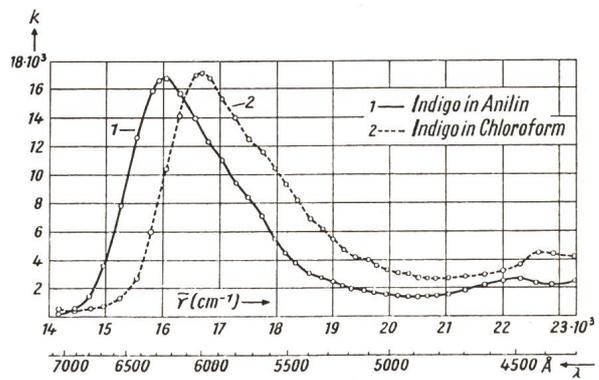


Fig. 8  
 Solvatochromie am Beispiel des Indigo [4; 5]

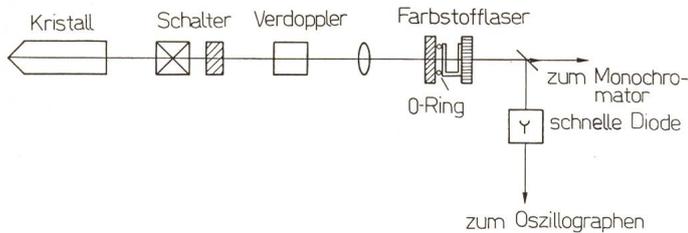


Fig. 9

Schematische Darstellung des RiesenimpulsLasers mit Frequenzumsetzung

Es sei nun die Analyse ein wenig präzisiert. Die Zahl der Photonen ist nach einem Hin- und Herlauf:

$$n = n_0 \exp [2 G(\lambda) \cdot l] \quad (9)$$

An der Schwelle muss  $n = n_0$  und  $G(\lambda) = 0$  sein. Hieraus gewinnen *Snively* und *Peterson* [39] für den Fall des blitzlampen-gepumpten Lasers die kritische Inversion und die in Gl. (8) angegebene Bedingung für die Anstiegszeit des Pumpimpulses. Die genaue Durchführung der Analyse ist der genannten Arbeit von *Snively* [54] und den Arbeiten [48; 63] zu entnehmen.

### 5. Experimentelle Anordnungen

Man kann nun die verschiedenen Möglichkeiten, einen organischen Farbstofflaser zu realisieren, diskutieren. Zu diesem Zweck betrachte man die Lebensdauern der Fluoreszenz

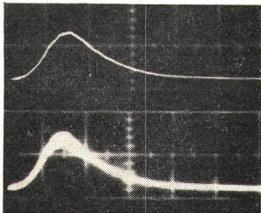


Fig. 10  
Einzelimpuls und Schwankung der infraroten Emission (10 ns/Div)

und Phosphoreszenz sowie den Ausdruck für die Schwelleninversion. Das Verhältnis der Lebensdauern ist:

$$\frac{t_f}{t_p} \approx 10^{-6} \quad (10)$$

und die Schwelleninversion ist durch

$$\Delta n = N_2 - N_1 \geq \frac{\pi^2 \Delta \lambda}{\lambda_0^4} \cdot \frac{t}{t_c} \quad (11)$$

gegeben. Hierin ist  $\lambda_0$  die Mitte der Emission,  $\Delta \lambda$  die Bandbreite derselben,  $t$  die Lebensdauer des oberen Laserniveaus und  $t_c = n l \sqrt{R} / (1 - R) c$  die Resonatorverweilzeit. Unter Verwendung der Fluoreszenzlebensdauer findet man  $\Delta n \approx 10^{14} \text{ cm}^{-3}$  und für die Phosphoreszenzlebensdauer ergibt sich  $\Delta n \approx 10^{20}$ .

Bei solchen Konzentrationen sind die Lösungen i. a. völlig undurchsichtig. Ausserdem ist der Übergang vom untersten Tripletzustand zum Grundzustand verboten. Aus diesem Grund kann die Phosphoreszenz zur stimulierten Emission nicht verwandt werden. Es gilt also, die Phosphoreszenz als Konkurrenz zur Fluoreszenz auszuschalten. Dies gilt um so mehr, als das Triplettsystem die emittierte Strahlung direkt wieder absorbieren kann. Nach dem in Abschnitt 2 Gesagten ist die Interkombination nur um eine Grössenordnung langsamer als die Fluoreszenz. Daher muss Anregung und Emission schneller erfolgen als die Besetzung der Tripletzustände über die Interkombination. Dies ist die an die Anregung zu

stellende Forderung. Hieraus ergeben sich die beiden Arten der Anregung: Die Emission eines RiesenimpulsLasers oder spezielle Blitzlampen.

### 5.1 Experimente mit RiesenimpulsLasern

#### 5.1.1 Pumpquelle

Der von uns zur Anregung der stimulierten Emission benutzte RiesenimpulsLaser (Fig. 9) ist im Prinzip von *U. Deserno* und *G. Zeidler* [64] beschrieben worden. Die Emission dieses Lasers liegt bei  $1,06 \mu\text{m}$  und ist 20 ns lang (Fig. 10). Die Spitzenleistung liegt bei 330 kW. Nun sei die Frequenz durch

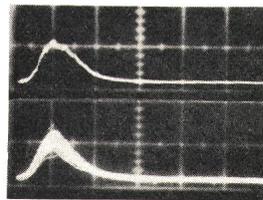


Fig. 11  
Einzelimpuls und Schwankung der grünen Emission (10 ns)

einen temperaturstabilisierten Lithiumniobath-Kristall verdoppelt, so dass der Umsetzungswirkungsgrad optimal ist. Das Pumplicht hat die Wellenlänge  $\lambda = 5300 \text{ \AA}$ . Die Halbwertsbreite beträgt 10 ns und die Spitzenleistung 50 kW (Fig. 11). Rubinlaser und frequenzverdoppelter Rubinlaser sind ebenso als Pumplichtquellen geeignet.

#### 5.1.2 Experimentelle Anordnungen und Ergebnisse

Fig. 12 zeigt den Aufbau eines longitudinalgepumpten FarbstoffLasers mit Brewster-Küvette, konfokalem Resonator und Anpassungslinse für die Kaustik. Die Farbstofflösung wird i. a. zur Vermeidung von thermischen Instabilitäten umgewälzt. Für die Untersuchungen empfiehlt sich die Verwendung von Brewster-Küvetten. Die Reflexion der Glasplatten (4 %) einer normalen Küvette reicht nämlich für die stimulierte Emission aus [19]. Für das longitudinale Pumpen verwendet man komplementäre Spiegelpaare, deren Reflexionsverhalten für das Pumplicht und die stimulierte Emission verschieden sind.

Die Experimente wurden mit den bekannten Rhodaminen 6G und B durchgeführt. Die Spitzenleistung der stimulierten Emission liegt bei einer Impulsverkürzung um den Faktor 2 zwischen 5 und 10 kW bei 20-kW-Pumpleistung im Grünen. Ausser den genannten Stoffen gelang die Emission in Eosin blau, Eosin gelb, Erythrosin, Euchrisin, Pyronin G und Safranin, alle im Äthanol ( $10^{-3} \text{ Mol/l}$ ). Die Quantenausbeute dieser Stoffe schwankt zwischen 0,26 und 0,87. Sie hängt stark vom Lösungsmittel ab. Ebenso hängt der Polarisationsgrad der einzelnen Stoffe vom Lösungsmittel ab. Er ist beim Eosin gelb in Polymethylmethacrylat (PMMC) mit 48 % am grössten.

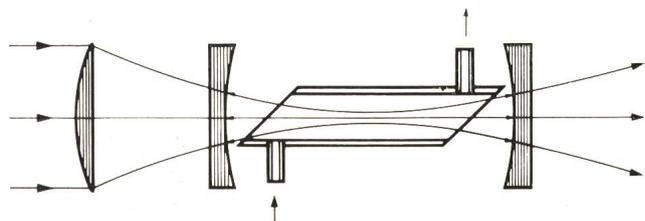


Fig. 12

Experimentelle Anordnung des FarbstoffLasers für longitudinales Pumpen, Brewster Küvette und Anpassungslinse für die Kaustik des konfokalen Resonators

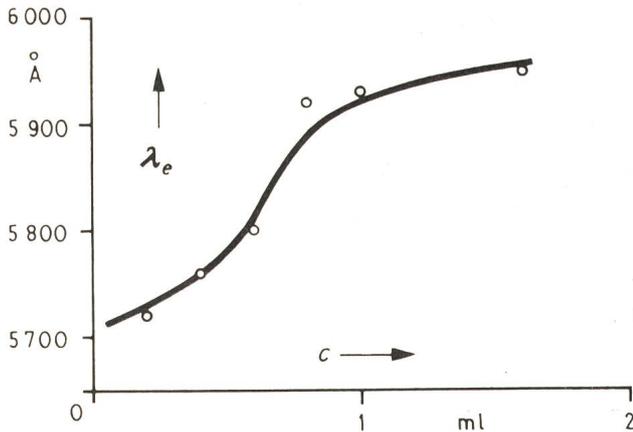


Fig. 13

Verschiebung der Emission mit der Konzentration für Rhodamin B in Aethanol

Rhodamin 6G und B haben in PMMC 35 % bzw. 44 %. Misst man den Polarisationsgrad der stimulierten Emission in Abhängigkeit von der Intensität und vom Polarisationsgrad der Pumpstrahlung, so findet man das folgende Ergebnis [35]:

- Die emittierte Strahlung ist in derselben Richtung polarisiert wie die einfallende Pumpstrahlung.
- Der Polarisationsgrad nimmt mit wachsender Intensität des Pumplichtes ab. Man kann dies verstehen, wenn man annimmt, dass die Anregung und Emission schneller erfolgt als die thermische Bewegung der Moleküle, d.h. wenn man die Moleküle als starr angeordnet annimmt. Aus dem letzteren geht hervor, dass mit Nicolischen-Prismen die Trennung von Pumplicht und Laserlicht bei genügend starker Pumpleistung erfolgen kann.

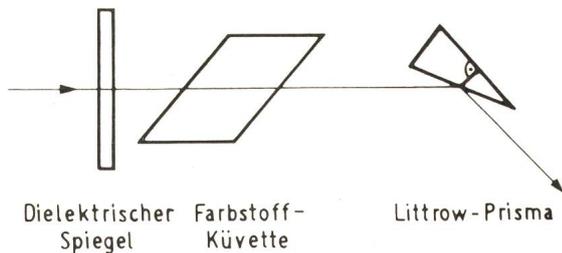


Fig. 14

Experimenteller Aufbau für die Abstimmung mit Prisma oder Gitter

### 5.1.3 Methoden der Abstimmbarkeit

Die Möglichkeit der Abstimmbarkeit von Farbstofflasern wurde früh erkannt [12; 13; 15; 16; 18; 20; 31; 44; 46]. Es ergeben sich drei verschiedene Arten:

- Eine Änderung der Konzentration oder der Länge der Küvette sowie die Wahl des Lösungsmittels.
- Die Verwendung eines Littrow-Prismas als Aussenspiegel.
- Die Verwendung eines Reflexionsgitters.

#### 5.1.3.1 Abstimmung durch Konzentration und Lösungsmittel

Im Abschnitt 3.2 wurde die Erscheinung der Solvatochromie behandelt. Für die Anwendungen ist diese Art nicht praktikabel. Wir wollen uns daher nur auf den Fall der Konzentrationsänderungen beschränken. Die Verstärkung eines invertierten Materials hängt von der Konzentration der invertierten Moleküle pro Weglänge ab. Man kann daher statt die Konzentration zu ändern, die Küvettenlänge bei konstanter Konzentration variieren. Fig. 13 zeigt die Verschiebung der Emission von Rhodamin B in Äthanol mit der Konzentration. Mit dieser Methode ist eine Abstimmung über 700 Å erreicht worden [31].

#### 5.1.3.2 Abstimmung durch ein Prisma

Für die Abstimmung durch ein Prisma wird ein Littrow-Prisma mit 30°-Winkel und  $n = 1,96$  benutzt. Die Emission ist hier immer noch sehr breitbandig:  $\approx 30 \text{ Å}$ . Durch Drehen des Prismas kann man eine Verschiebung um 500 Å erreichen. Fig. 14 zeigt den Aufbau der Anordnung und Fig. 15 die Abhängigkeit der Wellenlänge vom Drehwinkel des Prismas.

#### 5.1.3.3 Abstimmung durch ein Reflexionsgitter

Die experimentelle Anordnung ist dieselbe wie unter 5.1.3.2. An die Stelle des Prismas tritt ein Reflexionsgitter. Die

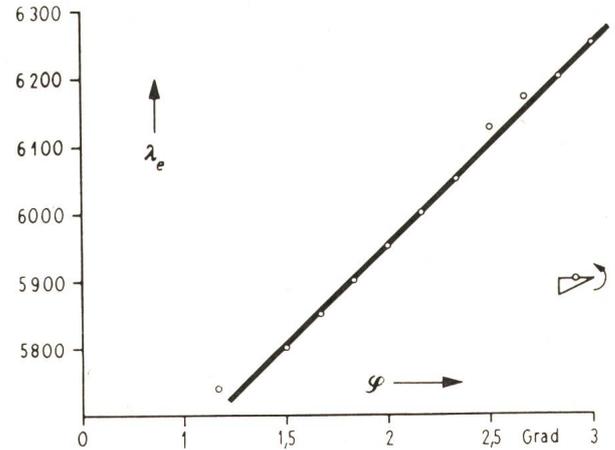


Fig. 15

Die Emission des Farbstofflasers als Funktion des Drehwinkels vom Prisma

benutzten Gitter haben einen Blazewinkel  $\alpha_0$  für die erste Ordnung der Interferenzen, für welchen die erste Ordnung in sich reflektiert wird. Es gilt dann:

$$\lambda = 2g \sin \alpha_0 \quad (12)$$

oder, wenn man den Drehwinkel  $\varphi$  einführt:

$$\lambda = A \pm B \varphi \quad (13)$$

mit  $A = g \sin \alpha_0$  und  $B = g \cos \alpha_0$ . Fig. 16 zeigt diese Abhängigkeit für ein Gitter mit  $g = 1830/\text{mm}$ . Weitet man den Strahl auf die Fläche des Gitters auf, so kann man eine Bandbreite  $\delta\lambda$  zwischen 1 und 2 Å mit diesem Gitter erreichen. Bandbreiten von 0,6 Å wurden auf diese Weise mit einem Gitter mit  $g = 2130/\text{mm}$  erreicht. Fig. 17 zeigt eine Aufnahme der experimentellen Anordnung zur Abstimmung mit einem Reflexionsgitter.

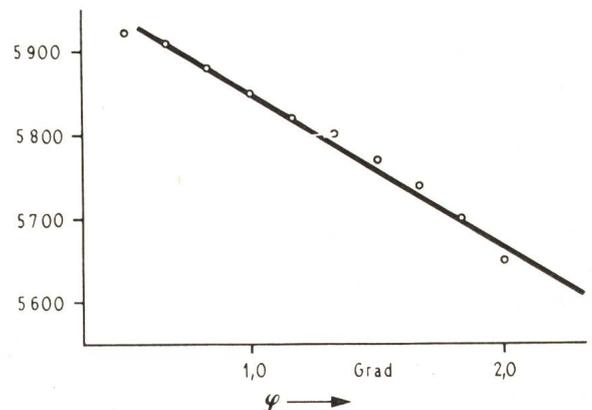


Fig. 16

Die Emission des Farbstofflasers als Funktion des Drehwinkels vom Gitter

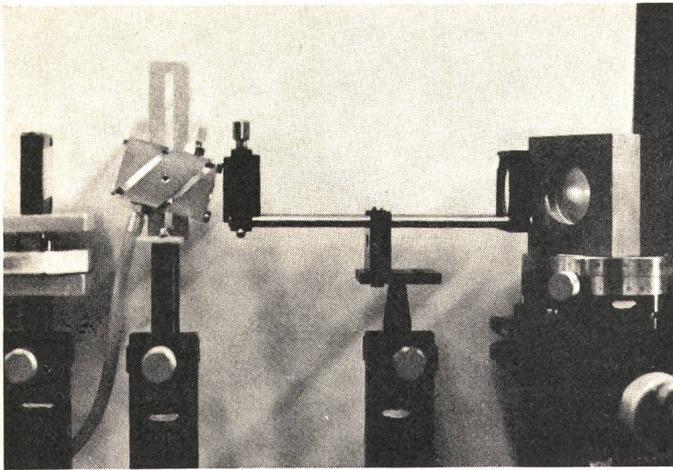


Fig. 17  
Aufnahme der experimentellen Anordnung

#### 5.1.3.4 Ursachen der Frequenzverschiebung

Als Ursache für die Frequenzverschiebung im Falle 5.1.3.1 wird die Selbstabsorption im organischen Molekül angesehen: Wären alle Moleküle im angeregten Zustand, so wäre keine Absorption vorhanden und man könnte die Emission im Maximum der Fluoreszenzlinie beobachten. Bei unvollständiger Inversion absorbiert das Material im längerwelligen Gebiet der Absorptionskurve noch ein wenig, und die beobachtbare Fluoreszenz erscheint dann zum Roten hin verschoben. Rechnungen von *Farmer* und Mitarbeitern [46] zeigen gute Übereinstimmung von Rechnung und Experiment.

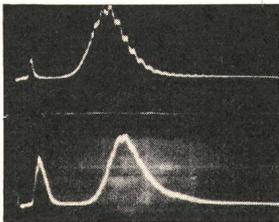


Fig. 18  
Impulsverkürzung beim Farbstofflaser  
Der Pumpimpuls ist um 10 ns verzögert (10 ns/Div)

Das Potentialkurvenmodell (Fig. 2) und das Frank-Condon-Prinzip liefert einen anderen Zugang zum Verständnis der Abstimmung. Hierdurch wird auch die Möglichkeit der schmalbandigen Abstimmung klar: Die einzelnen Niveaus sind in Rotationsschwingungszustände aufgespalten. Man kann annehmen, dass für die komplexen organischen Moleküle diese Zustände diffuse Bänder bilden, die thermisch besetzt sind. Der Selektionsmechanismus des Gitters (oder Prismas) erzwingt die Bevorzugung einer Wellenlänge, die durch  $\lambda = A \pm B \varphi$  bestimmt ist. Dies führt zu einem thermischen Ungleichgewicht, das sofort durch Relaxation beseitigt wird. Die Bandbreite ist durch die spektrale Auflösung des Gitters (oder Prismas) bestimmt.

#### 5.1.3.5 Impulsverkürzung [55; 56]

Eine der interessantesten Anwendungen der Farbstofflaser ist die Möglichkeit der Impulsverkürzung. Dazu existieren einige theoretische Arbeiten, das experimentelle Material ist aber noch nicht allzu gross. Zunächst sei auf die theoretische Behandlung hingewiesen. Ausgangspunkt sind die Bilanzgleichungen [s. Gl. (6)]:

$$\frac{dn}{dt} = W(t) - \frac{nq}{n_0 t_c} \quad (14)$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{q}{t_c} \left( \frac{n}{n_0} - 1 \right) \quad (15)$$

In diesen Gleichungen ist die spontane Emission vernachlässigt, denn Rechnungen zeigen, dass der Einfluss dieser Terme unwesentlich auf die Gestalt der Quantenzahl als Funktion der Zeit ist. Man kann dieses Gleichungssystem nicht elementar integrieren. Schreibt man es in normierter Form, so sind die Verhältnisse der Besetzungsinversion zur Schwelleninversion  $N/n_0$  und der Pumpdauer zur Resonatorverweilzeit  $T/t_c$  die entscheidenden Parameter. In Fig. 18 und 19 ist die Impulsverkürzung in normalem Betrieb des Flüssigkeitslasers zu erkennen. Der Resonator ist mit 22 cm relativ lang ( $T/t_c = 2$ ). Mit einem 5 mm langen Resonator erreicht man knapp über der Schwelle Impulse von 2 ns Länge (Fig. 20). Dabei ist man bereits auflösungsbegrenzt. Rechnungen am Analogrechner

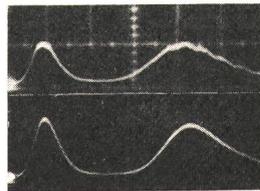


Fig. 19  
Wie Fig. 18, aber der Pumpimpuls ist um 10 ns verzögert (5 ns/Div)

zeigen deutlich die Möglichkeit der Impulsversteilerung und Verkürzung.

#### 5.1.3.6 Blitzlampen als Pumplichtquelle [14; 17; 21; 30; 39; 48; 51; 54; 55]

Die Versuche mit Blitzlampen setzen gleich mit der Entdeckung der stimulierten Emission an organischen Molekülen ein. Das entscheidende Problem ist die kurze Impulsdauer für den Pumpimpuls. Hier führten induktionsarme Aufbauten, spezielle Lampen zum Ziel.

Es sei hier noch über ein Experiment mit Entladungen extrem kurzer Anstiegszeit berichtet, die als Pumpe für Farbstofflaser benutzt wurden. Dazu wurde ein speziell gefertigter induktionsarmer Kondensator von 7 nF benutzt. Die Entladungsspannung betrug ca. 50 kV. Die Form des Pumpimpulses zeigt Fig. 21 (100 ns/Div). Die Schwelle lag um den Faktor 6 unter den in der Literatur üblichen Werten bei 3 Ws. Dieser Versuch ist wegen der Einfachheit des Aufbaues und der Austauschbarkeit der Elektroden technisch interessant.

Es sei nun noch ein Vergleich der beiden Arten der Anregung angegeben:

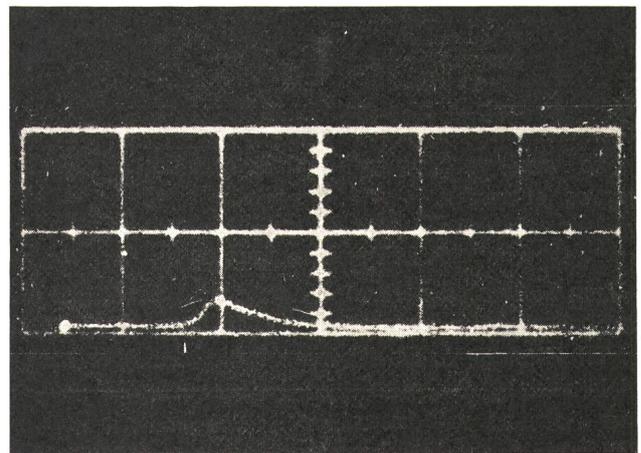


Fig. 20  
Farbstoffimpuls von 2 ns Dauer  
Der Resonator ist 5 mm lang (2 ns/Div)

a) Das Pumpen mit Lasern hat den Vorteil, dass die notwendigen Pumpimpulse bereits vorhanden sind.

b) Die Emission von blitzlampengepumpten Lasern ist langweiliger als die von lasergepumpten Lasern.

Welches von Vorteil ist, hängt von den Anwendungen ab.

### 5.1.3.7 Der Nachweis der kurzen Impulse

Die Impulse wurden mit einer schnellen Photodiode und einem Wanderfeldoszillographen nachgewiesen. Die Diode hat eine Anstiegszeit von 0,1 ns und der Oszillograph ebenfalls.

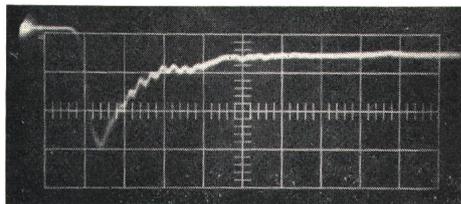


Fig. 21  
Impulsform der Entladung 100 s/Div

Die Anstiegszeit des gesamten Systems mit Kabeln liegt bei 0,5 ns. Noch schnellere Vorgänge können nur mit Hilfe der Zweiphotonenfluoreszenz nachgewiesen werden.

## 6. Tabelle der Farbstoffe

Die in Tabelle I (siehe Seiten 665...668) aufgeführten Farbstoffe enthalten drei Gruppen, die sich in der Emission unterscheiden:

- a) Die Emission liegt zwischen 3900 und 5000 Å
- b) Die Emission liegt zwischen 5000 und 7000 Å
- c) Die Emission liegt zwischen 7000 und 10000 Å

Die Gruppe a) enthält Popop und Verwandte und die Courmarine, b) die Xanthene (Rhodamine) und c) die Cyanine.

Es bedeuten:

|                 |                                                            |
|-----------------|------------------------------------------------------------|
| S               | Lösungsmittel                                              |
| c               | Konzentration in Mol                                       |
| q               | Quantenwirkungsgrad                                        |
| L               | Anregung durch Laser                                       |
| Fl              | Anregung durch Blitzlampen                                 |
| $\lambda_{ex}$  | Maximum Å der Anregung                                     |
| $\lambda_{em}$  | Emissionsmaximum Å                                         |
| $\Delta\lambda$ | Bandbreite der Emission Å                                  |
| E               | Energie (mJ) (diese ist in den wenigsten Fällen angegeben) |
| Ä               | Äthanol                                                    |
| Cy              | Cyclohexan                                                 |
| Be              | Benzene                                                    |
| Glyc.           | Glycerin                                                   |
| DMSO            | Dimethylsulfoxid                                           |
| M               | Methanol                                                   |
| PMMC            | Polymethylmethacrylate                                     |
| Ac              | Aceton                                                     |
| TC              | Tricarboyanine                                             |
| DC              | Dicarboyanine                                              |
| C               | Carboyanine                                                |
| QC              | Quinocyanine                                               |
| QTC             | Quinotricarboyanine                                        |
| QDC             | Quinodicarboyanine                                         |

Die Arbeit von Stepanov und Rubinov konnte nicht mehr ausgewertet werden.




## 7. Schlussbemerkungen





Zum Schluss sei noch die Frage des kontinuierlich arbeitenden Farbstofflasers besprochen. Wir hatten bemerkt, dass die Triplettzustände die Emission behindern. Man kann die Triplett-Triplettabsorption mit gelöstem Sauerstoff quenchen. Über Arbeiten auf diesem Gebiet hat kürzlich Prof. F.P. Schäfer [51] aus Marburg berichtet, der zusammen mit B.B. Snavely eine quasi-kontinuierliche Emission beobachtet hat, wenn sie mit Sauerstoff die Triplettzustände quenchen.





Die Interkombination hängt von der Spin-Bahn-Wechselwirkung ab. Man kann diese durch Schwermetall-Ionen stark beeinflussen [54] und auf diese Weise versuchen, eine kontinuierliche Emission zu erreichen. Die genannten Themenkreise sind unseres Erachtens für die Zukunft die interessantesten Arbeitsgebiete für Farbstofflaser.



## Literatur

- [1] J. N. Murrell: Elektronenspektren organischer Moleküle. Mannheim, Bibliographisches Institut, 1967.
- [2] I. B. Berlman: Handbook of fluorescence spectra of aromatic molecules. New York/London, Academic Press, 1965.
- [3] T. Förster: Fluoreszenz organischer Verbindungen. Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1951.
- [4] K. Dimroth: Über den Einfluss von Lösungsmitteln auf die Farbe organischer Verbindungen. Sitzungsberichte der Gesellschaft zur Beförderung der gesamten Naturwissenschaften zu Marburg 76(1953)3, S. 3...49.
- [5] K. Dimroth: Über den Einfluss des Lösungsmittels auf die Farbe organischer Verbindungen. Chimia 15(1961)1, S. 80...86.
- [6] S. Classon and L. Lindquist: A fast photolysis flash lamp for very high light intensities. Archiv für Kemi 12(1958)1, p. 1...8.
- [7] E. G. Brock a. o.: Coherent stimulated emission from organic molecular crystals. J. Chemical Physics 35(1961)2, p. 759...760.
- [8] N. McAvoy a. o.: Spectra and quantum states of europium  $\beta$ -diketone chelates in polymethylmethacrylate. J. of the Physics and Chemistry of Solids 25(1964)-, p. 461...468.
- [9] P. P. Sorokin and J. R. Lankard: Stimulated emission observed from an organic dye, chloro-aluminium phthalocyanine. IBM J. Res. Develop. 10(1966)2, p. 162...163.
- [10] P. P. Sorokin a. o.: Endpumped stimulated-emission from a thiocarboyanine dye. IBM J. Res. Develop. 10(1966)5, p. 401.
- [11] M. L. Spaeth and D. P. Bortfeld: Stimulated emission from polymethine dyes. Applied Physics Letters 9(1966)5, p. 179...181.
- [12] F. P. Schäfer, W. Schmidt and J. Volze: Organic dye solution laser. Applied Physics Letters 9(1966)8, p. 306...309.
- [13] F. P. Schäfer, W. Schmidt and K. Marth: New dye lasers covering the visible spectrum. Physics Letters 24A(1967)5, p. 280...281.
- [14] P. P. Sorokin and J. R. Lankard: Flashlamp excitation of organic dye laser: a short communication. IBM J. Res. Develop. 11(1967)2, p. 148.
- [15] B. H. Soffer and B. B. McFarland: Continuously tunable, narrow-band organic dye-lasers. Applied Physics Letters 10(1967)10, p. 266...267.
- [16] Refillable liquid laser produces broad spectrum of output wavelengths. Laser Focus 3(1967)11, p. 12...13.
- [17] W. Schmidt and F. P. Schäfer: Blitzlampengepumpte Farbstofflaser. Z. Naturforschung 22a(1967)10, S. 1563...1566.
- [18] S. Murakawa, G. Yamaguchi and C. Yamanaka: Wavelength shift of dye solution laser. Japanese J. of Applied Physics 7(1968)6, p. 681.
- [19] M. Bass and T. F. Deutsch: Broad-band light amplifications in organic dyes. Applied Physics Letters 11(1967)3, p. 89...91.
- [20] A. M. Bonch-Bruyevich, N. N. Kostin and V. A. Khodovoi: Selection and adjustment of generated frequencies in dye solutions. Optics and Spectroscopy 24(1968)6, p. 547...548.
- [21] B. Snavely, O. G. Peterson and R. F. Reithel: Blue laser emission from a flashlamp excited organic dye solution. Applied Physics Letters 11(1967)9, p. 275...276.
- [22] T. F. Deutsch, M. Bass and P. Meyer: Emission spectrum of rhodamine B dye lasers. Applied Physics Letters 11(1967)12, p. 379...381.
- [23] M. E. Mack: Measurement of nanosecond fluorescence decay times. J. Applied Physics 39(1968)5, p. 2483...2485.
- [24] A. V. Aristov and J. S. Maslyukov: Laser action in cooled alcohol solutions of rhodamine. Optics and Spectroscopy 24(1968)5, p. 450.
- [25] W. H. Glenn, M. J. Brienza and A. J. DeMaria: Mode locking of an organic dye laser. Applied Physics Letters 12(1968)2, p. 54...56.
- [26] S. L. Shapiro, M. A. Duguay and L. B. Kreuzer: Picosecond substructure of laser spikes. Applied Physics Letters 12(1968)2, p. 36...37.
- [27] M. Bass and J. I. Steinfeld: Wavelength dependent time development of the intensity of dye solution lasers. IEEE J. Quantum Electronics 4(1968)2, p. 53...58.
- [28] G. I. Farmer a. o.: Time-resolved stimulated emission of spectra of an organic dye laser. Applied Physics Letters 12(1968)4, p. 136...138.
- [29] Y. Miyazoe and M. Maeda: Stimulated emission from 19 polymethine dyes-Laser action over the continuous range 710 - 1060 m $\mu$ . Applied Physics Letters 12(1968)5, p. 206...208.
- [30] O. G. Peterson and P. Snavely: Stimulated emission from flashlamp-excited organic dyes in polymethyl methacrylate. Applied Physics Letters 12(1968)7, p. 238...240.
- [31] Knob-controlled dye laser tunes over 700-angstrom range. Laser Focus 4(1968)9, p. 14...15.
- [32] B. G. Huth and G. I. Farmer: Laser action in 9, 10 diphenylanthracene. IEEE J. Quantum Electronics 4(1968)6, p. 427.
- [33] G. T. Schappert, K. W. Billman and D. C. Burnham: Temperature tuning of an organic dye laser. Applied Physics Letters 13(1968)4, p. 124...126.
- [34] M. Bass, T. F. Deutsch and M. J. Weber: Frequency- and time dependence gain characteristics of laser- and flashlamp pumped dye solution lasers. Applied Physics Letters 15(1968)4, p. 120...124.
- [35] A. N. Sevchenko a. o.: Polarized laser radiation from solution of organic dyes. Soviet Physics Doklady 13(1968)3, p. 226...228.
- [36] M. R. Kogan, G. I. Farmer and B. G. Huth: Organic dye lasers. Laser Focus 4(1968)17, p. 26...33.
- [37] A. J. DeMaria: Mode locking opens door to picosecond pulses. Electronics 41(1968)19, p. 112...122.
- [38] A. Heller: Liquid Lasers: Design of neodymium-based inorganic ionic systems. J. Molecular Spectroscopy 28(1968)-, p. 101...117.
- [39] B. Snavely and O. G. Peterson: Experimental measurement of the critical population inversion for the dye solution laser. IEEE J. Quantum Electronics 4(1968)10, p. 540...545.
- [40] H. Furomoto and H. Cecccon: Time dependent spectroscopy of flashlamp pumped dye lasers. Applied Physics Letters 13(1968)10, p. 335...337.
- [41] H. Samelson: Liquid lasers: promising solutions. Electronics 41(1968)11, p. 142...147.
- [42] A. Heller: Liquid Lasers: Fluorescence, absorption and energy-transfer of rare earth ion solutions in selenium oxydchloride. J. Molecular Spectroscopy 28(1968)-, p. 208...232.
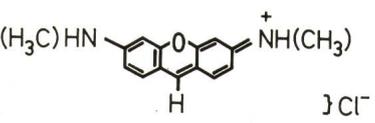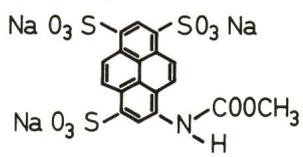
|                                                                                                                           | S                                                                                                                                                                                           | $c_{Mol}$                                                                          | $q$          | L                                                        | Fl                    | $\lambda_{ex}$       | $\lambda_{em}$                                                                               | $\Delta\lambda$ | Literaturstelle                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Acridin rot</b><br>                   | Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä                                                                                                                                                             | $10^{-4}$<br>$5 \cdot 10^{-5}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-3}$                           | 0,28         |                                                          | x<br>x<br>x<br>x<br>x | 5320<br>3470         | 6015<br>6150<br>5800<br>5840<br>5935<br>5800<br>orange                                       |                 | 14; 16; 34; 36<br>39; 34<br>39<br>34<br>40<br>36<br>34                           |
| <b>Acridone</b><br>                      | Ä                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |              | x                                                        |                       |                      | 4370                                                                                         |                 | 36; 41                                                                           |
| <b>Acetylamino-pyren-trisulfonat</b><br> | H <sub>2</sub> O, M                                                                                                                                                                         | $10^{-3}$                                                                          |              |                                                          | x                     |                      | grün gelb                                                                                    |                 | 17                                                                               |
| <b>Acriflavine</b>                                                                                                        | Ä                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |              | x                                                        |                       |                      | 5100                                                                                         |                 | 41; 36                                                                           |
| <b><math>\alpha</math> NPO</b>                                                                                            | Ä<br>Cy<br>Be                                                                                                                                                                               | $10^{-3}$<br>$10^{-3}$<br>10                                                       |              | x<br>x<br>x                                              |                       |                      | 3975<br>3930<br>4020                                                                         | 70<br>15<br>40  | 53<br>53<br>53                                                                   |
| <b>BBO</b>                                                                                                                | Be                                                                                                                                                                                          | $10^{-3}$                                                                          |              | x                                                        |                       |                      | 4085                                                                                         | 35              | 53                                                                               |
| <b>bis MSB</b>                                                                                                            | Ä<br>Ä<br>Be                                                                                                                                                                                | $10^{-4}$<br>$10^{-3}$<br>$10^{-3}$                                                |              | x<br>x<br>x                                              |                       |                      | 4190<br>4190<br>4250                                                                         | 90<br>60<br>35  | 53<br>53<br>53                                                                   |
| <b>Cryptocyanin</b>                                                                                                       | Glycerol<br>Glycerol                                                                                                                                                                        | $10^{-4}$                                                                          | 0,002        | x<br>x                                                   |                       |                      | 7450<br>7510                                                                                 | 50              | 35; 36<br>29                                                                     |
| <b>Chlor-Aluminium Phthalocyanin [CAP]</b>                                                                                | BMSO<br>Ä                                                                                                                                                                                   | $5 \cdot 10^{16}$<br>$2 \cdot 10^{17}$<br>Molek./cm <sup>3</sup>                   | 0,40         | x                                                        | x                     |                      | 7615<br>7550                                                                                 |                 | 36<br>9; 41                                                                      |
| <b>Dimethyl - POPOP</b>                                                                                                   | Cy<br>Ä                                                                                                                                                                                     | $10^{-3}$<br>$10^{-3}$                                                             |              | x<br>x                                                   |                       |                      | 4230<br>4310                                                                                 | 20<br>80        | 53<br>53                                                                         |
| <b>Eosin</b>                                                                                                              | Ä                                                                                                                                                                                           |                                                                                    |              | x                                                        |                       |                      | 5400                                                                                         |                 | 39; 36                                                                           |
| <b>Fluoreszein - Na</b>                                                                                                   | H <sub>2</sub> O/Na OH<br>H <sub>2</sub> O<br>Ä<br>Ä<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>Ä<br>Ä<br>Ä | $10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-3}$<br>$10^{-4}$<br>$5 \cdot 10^{-4}$ | 0,73<br>0,73 | x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x<br>x |                       | 3470<br>3470<br>3470 | 5500<br>5390<br>5270<br>5370<br>5390<br>5350<br>5440<br>5270<br>grün<br>5270<br>5500<br>5600 |                 | 14; 34<br>41<br>41<br>34<br>41<br>41; 39<br>40<br>41; 36<br>34<br>41<br>36<br>34 |
| <b>p, p' diphenyl stilbene POPOP</b>                                                                                      | Be<br>Cy<br>Ä                                                                                                                                                                               | $10^{-3}$<br>$10^{-3}$<br>$10^{-3}$                                                |              | x<br>x<br>x                                              |                       |                      | 4085<br>4105<br>4210                                                                         | 40<br>50<br>100 | 53<br>53<br>53                                                                   |
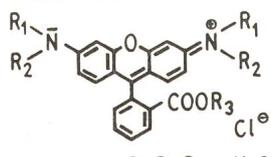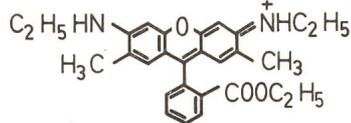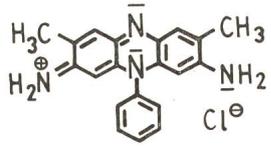
|                                                                                                                                                 | S                                                                      | c<br>Mol                                                                                                                                               | q    | L                     | Fl          | $\lambda_{ex}$               | $\lambda_{em}$                                                                                                       | $\Delta\lambda$ | Literaturstelle                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pyronin B</b><br><b>Pyronin G</b><br><br>$R = CH_3, C_2H_5$ | M<br>Ä                                                                 | $10^{-3}$<br>$10^{-3}$                                                                                                                                 | 0,95 | x                     | x           |                              | grün gelb<br>5800, 6050                                                                                              |                 | 16                                                                                                     |
| <b>Rhodamin B</b><br><br>$R_1, R_2, R_3 = H, CH_3, C_2H_5$     | Ä<br>Ä<br>M<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>M<br>PMMC<br>Ä<br>M                      | $10^{-4}$<br>$2 \cdot 10^{-3}$<br>$5 \cdot 10^{-5}$<br>$2 \cdot 10^{-3}$<br>$5 \cdot 10^{-3}$<br>$6 \cdot 10^{-3}$<br>$10^{-4} - 10^{-3}$<br>$10^{-3}$ | 0,62 | x<br>x<br>x<br>x<br>x |             | 3470<br>5320<br>3470<br>5320 | 5790<br>6080<br>5790<br>5770<br>5770<br>6080<br>6220<br>6120<br>6250<br>6261<br>rot                                  |                 | 25<br>34; 41<br>34; 39; 52<br>41; 39<br>41; 39<br>41; 39<br>39<br>22; 40<br>17                         |
| <b>Rhodamin G</b>                                                                                                                               | Ä                                                                      |                                                                                                                                                        |      | x                     |             |                              | 5850                                                                                                                 |                 | 41; 36                                                                                                 |
| <b>Rhodamin 6G</b><br>                                         | Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>Ä<br>PMMC<br>Ä<br>Ä<br>PMMC<br>PMMC<br>M | $10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$1,4 \cdot 10^{-4}$<br>$6 \cdot 10^{-5}$<br>$10^{-3}$       | 0,84 | x<br>x<br>x<br>x<br>x |             | 5320<br>3470<br>3470<br>3470 | 5620<br>5650<br>5520<br>5940<br>5500<br>5990<br>5950<br>5850<br>6010<br>5500<br>5950<br>6010<br>6324<br>rot - orange |                 | 34; 39; 52<br>41; 34<br>34<br>34<br>41; 31<br>34<br>14; 16; 34<br>34<br>41; 36<br>35<br>30<br>30<br>53 |
| <b>Safranin</b><br>                                           | Ä                                                                      | $10^{-3}$                                                                                                                                              |      |                       | x           |                              | 6200                                                                                                                 | 60              |                                                                                                        |
| <b>1,1'-diethyl-<math>\gamma</math>-nitro-4,4'-DC-tetrafluoroborate</b>                                                                         | dimethyl-<br>formaide<br>Pyridin<br>Benzonitrile                       | $10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$                                                                                                                    |      |                       | x<br>x<br>x |                              | 8150<br>8210<br>8220                                                                                                 |                 | 12<br>12<br>12                                                                                         |
| <b>1,1'-diethyl-<math>\gamma</math>-cyano-2,2'-DC-tetrafluoroborate</b>                                                                         | M                                                                      | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      |                       | x           |                              | 7400                                                                                                                 |                 | 12                                                                                                     |
| <b>1,1'-diethyl-2,2'-QTC-iodide</b>                                                                                                             | Ac                                                                     | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 8980                                                                                                                 |                 | 41; 36; 29                                                                                             |
| <b>1,1'-diethyl-4,4'-QTC-iodide</b>                                                                                                             | Ac                                                                     | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 10000                                                                                                                |                 | 41; 36                                                                                                 |
| <b>1,3,3,1',3,3'-hexamethyl-2,2'-indo-TC-iodide</b>                                                                                             | Ac                                                                     | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 8190                                                                                                                 |                 | 41                                                                                                     |
| <b>2,4,6-triphenyl-pyrylium fluoroborate</b>                                                                                                    | M                                                                      |                                                                                                                                                        |      | x                     |             |                              | 4850                                                                                                                 |                 | 41                                                                                                     |
| <b>3-ethylaminopyren 5,8,10-trisulfonic-acid</b>                                                                                                | H <sub>2</sub> O                                                       |                                                                                                                                                        |      |                       | x           |                              | 4410                                                                                                                 |                 | 41; 36                                                                                                 |
| <b>1,1'-diethyl-1,1-bromo 2,2'-QDC-iodide</b>                                                                                                   | Glycerol                                                               | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 8150                                                                                                                 |                 | 41; 29                                                                                                 |
| <b>1,1'-dimethyl-1,1-bromo 2,2'-QDC-iodide</b>                                                                                                  | Glycerol                                                               | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 7450                                                                                                                 |                 | 41; 29                                                                                                 |
| <b>1,1'-diethyl-1,1-bromo 4,4'-QDC-iodide</b>                                                                                                   | M                                                                      | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 8300                                                                                                                 |                 | 41; 29                                                                                                 |
| <b>1,1'-diethyl-4,4'-QC-bromide</b>                                                                                                             | Glycerol                                                               | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 7540                                                                                                                 |                 | 41; 29                                                                                                 |
| <b>1,1'-dimethyl-4,4'-QC-iodide</b>                                                                                                             | Glycerol                                                               | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      | x                     |             |                              | 7490                                                                                                                 |                 | 41; 29                                                                                                 |
| <b>1,1'-diethyl-2,2'-DC-iodide</b>                                                                                                              | Glycerol                                                               |                                                                                                                                                        |      |                       | x           |                              | 7700                                                                                                                 |                 | 41                                                                                                     |
| <b>1,1'-diethyl-4,4'-DC-iodide</b>                                                                                                              | Glycerol                                                               |                                                                                                                                                        |      |                       | x           |                              | 7450                                                                                                                 |                 | 41                                                                                                     |
| <b>1,1'-diethyl-<math>\gamma</math>-acetoxy-2,2' DC-tetrafluoroborate</b>                                                                       | M                                                                      | $10^{-4}$                                                                                                                                              |      |                       | x           |                              | 7970                                                                                                                 |                 | 41; 11                                                                                                 |
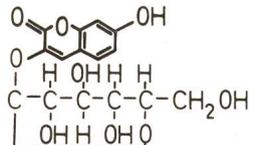
|                                                                                                                                | S                                                        | c<br>Mol                                            | q            | L                | Fl     | $\lambda_{ex}$ | $\lambda_{em}$                               | $\Delta\lambda$ | Literaturstelle                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|--------|----------------|----------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| <b>1,1'-diethyl-<math>\gamma</math>-nitro-4,4'<br/>DC-tetrafluoroborate</b>                                                    | Ä<br>M<br>Ac                                             | $10^{-4}$<br>$10^{-4}$<br>$10^{-4}$                 |              |                  | x<br>x |                | 8050<br>7950<br>8140                         |                 | 11; 41<br>11<br>11                                 |
| <b>3,3'-diethyl-thia-DC-iodide</b>                                                                                             | M                                                        |                                                     |              | x                |        |                | 7310                                         |                 | 12                                                 |
| <b>3,3'-diethyl-thia-TC-iodide [DTTC]</b>                                                                                      | M<br>DMSO<br>DMSO<br>Ä<br>M<br>Ä<br>Ä                    | $5 \cdot 10^{-4}$<br>$5 \cdot 10^{-5}$<br>$10^{-5}$ |              | x<br>x<br>x<br>x |        | He-Ne          | 8430<br>8160<br>8220<br>8150<br>8150<br>8030 | 30...60         | 28<br>36<br>19; 27; 28; 46<br>33<br>10<br>10<br>41 |
| <b>3,3'-diethyl-oxa-DC-iodide</b>                                                                                              | M<br>M                                                   | $10^{-3}$<br>$10^{-4}$                              |              | x<br>x           |        |                | 6580<br>7310                                 |                 | 41; 36<br>12                                       |
| <b>3,3'-diethyl-oxa-TC-iodide</b>                                                                                              | M                                                        | $5 \cdot 10^{-6}$                                   |              | x                |        |                | 7400                                         | $40^{-1}$ cm    | 18                                                 |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-thia-DC-iodide</b>                                                                                        | Ac                                                       | $3 \cdot 10^{-6}$<br>$10^{-4}$                      |              | x<br>x           |        |                | 7110<br>7110                                 |                 | 36<br>29                                           |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-thia-TC-iodide</b>                                                                                        | Ac                                                       | $3 \cdot 10^{-4}$                                   |              | x                |        |                | 8290                                         |                 | 29                                                 |
| <b>3,3'-diethyl-thia-TC-bromide</b>                                                                                            | M<br>Ac<br>M<br>M                                        | $10^{-4}$<br>$10^{-4}$                              |              | x<br>x           | x<br>x |                | 8350<br>8080<br>8130<br>8350                 |                 | 36<br>12<br>41<br>12; 17                           |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-(5,6,5',6'-<br/>tetramethoxy)-thia-TC-iodide</b>                                                          | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 8530                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-(4,5,4',5'-<br/>dibenzo)-thia-TC-iodide</b>                                                               | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 8600                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-10-chloro-<br/>2,2'-(4,5,4',5'-dibenzo)-thia-DC-iodide</b>                                                     | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 7740                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-chloro-<br/>2,2'-(5,6,5',6'-dibenzo)-thia-DC-iodide</b>                                                        | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 7140                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-oxa-TC-iodide</b>                                                                                         | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 7420                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-dimethyl-2,2'-oxa-TC-iodide</b>                                                                                        | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 7440                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-selena-TC-iodide</b>                                                                                      | Ac                                                       | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 8260                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>3,3'-diethyl-2,2'-(5,5'-dimethyl)-<br/>thia-zolino-TC-iodide</b>                                                            | Glycerol                                                 | $10^{-4}$                                           |              | x                |        |                | 7170                                         |                 | 41; 29                                             |
| <b>4-methylumbifelleron</b><br>             | H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O | $4 \cdot 10^{-3}$<br>$10^{-3}$                      | 0,65         |                  | x<br>x | (3800)         | 4540<br>4570                                 | 35              | 41<br>40                                           |
| <b>7-hydroxycoumarin</b><br>                | H <sub>2</sub> O<br>H <sub>2</sub> O                     | $10^{-3}$                                           | 0,72<br>0,97 | x                |        |                | 4588                                         |                 | 39<br>52                                           |
| <b>7-diethyl-amino-4-methylcoumarin</b><br> | Ä                                                        |                                                     |              |                  | x      |                | 4600                                         |                 | 36                                                 |
| <b>9-10-diphenyl-antracene</b>                                                                                                 | Cy<br>Cy                                                 | $10^{-2}$                                           |              | x<br>x           |        |                | 4326<br>4280                                 | 75<br>600       | 36<br>36                                           |
| <b>Äskulin</b><br>                          | H <sub>2</sub> O                                         |                                                     |              |                  | x      |                | 4500...4700                                  |                 | 54                                                 |
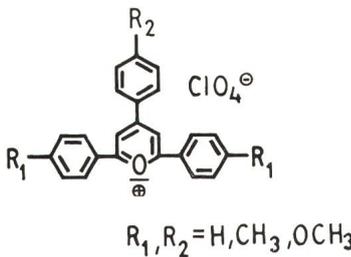
|                                                                                                                                           | S      | c<br>Mol | q | L | Fl | $\lambda_{ex}$ | $\lambda_{em}$ | $\Delta\lambda$ | Literaturstelle |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|---|---|----|----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| <b>2,7-Dichlor-fluorescein</b><br>                       | Ä + OH |          |   |   | x  |                | 5300...5600    |                 | 54              |
| <b>Pyrryliumsalze</b><br><br>$R_1, R_2 = H, CH_3, OCH_3$ | M + OH |          |   |   | x  |                | grün           |                 | 54              |

- [43] *D. J. Bradley* a. o.: Characteristics of organic dye lasers as tunable frequency sources for nanosecond absorption spectroscopy. *IEEE J. Quantum Electronics* 4(1968)4, p. 707...711.
- [44] *B. H. Soffer* and *J. W. Linn*: Continuously tunable picosecond-pulse organic dye laser. *J. Applied Physics* 39(1968)13, p. 5858...5860.
- [45] *V. D. Kotsubanov* a. o.: Xanthene dye series laser excited by second-harmonic radiation from a neodymium laser. *Soviet Physics, Technical Physics* 13(1969)7, p. 923...924.
- [46] *G. I. Farmer* a. o.: Concentration and dye length dependence of organic dye laser spectra. *Applied Optics* 8(1969)2, p. 363...366.
- [47] *P. P. Sorokin*: Organic Lasers. *Scientific American* 220(1969)2, p. 30...40.
- [48] *A. V. Buettner* a. o.: Triplet state quenching of stimulated emission from organic dye solutions. *Proceedings of the international conference on molecular luminescence*. New York, Benjamin, 1969, p. 403...423.
- [49] *R. L. Carman* a. o.: Transient and steady state thermal self-focusing. *Applied Physics Letters* 14(1969)4, p. 136...139.
- [50] *B. I. Stepanov*: Sources of losses in organic dye lasers. *Soviet Physics Doklady* 13(1969)9, p. 933...935.
- [51] *B. Snively* and *E. F. Schäfer*: Feasibility of CW-operation of dye lasers. *Physics Letters* 28A(1969)11, p. 728...729.
- [52] *M. J. Weber* and *M. Bass*: Frequency- and time-dependent gain characteristics of dye lasers. *IEEE J. Quantum Electronics* 5(1969)4, p. 175...188.
- [53] *T. F. Deutsch* and *M. Bass*: Laser-pumped dye lasers near 4000 Å. *IEEE J. Quantum Electronics* 5(1969)5, p. 260...261.
- [54] *B. Snively*: Flashlamp-excited organic dye lasers. *Proc. IEEE* 57(1969)8, p. 1374...1390.
- [55] *D. J. Morantz*, *B. G. White* and *A. J. C. Wright*: Stimulated light emission by optical pumping and by energy transfer in organic molecules. *Physics Review Letters* 8(1962)1, p. 23...25.
- [56] *A. Lempicki* and *L. H. Samelson*: Stimulated processes in organic compounds. *Applied Physics Letters* 2(1963)-, p. 159...161.
- [57] *H. Winston* and *R. A. Gudmunson*: Refractive gradient effects in proposed liquid lasers. *Applied Optics* 13(1969)1, p. 143...146.
- [58] *A. T. Gradyushko* a. o.: Effect of heavy atoms on intercombination transitions in porphyrin molecules. *Soviet Physics Doklady* 13(1969)9, p. 869...872.
- [59] *P. P. Sorokin* a. o.: Laser-pumped stimulated emission from organic dyes: experimental studies and analytical comparisons. *IBM J. Res. Develop.* 11(1967)2, p. 130...148.
- [60] *P. P. Sorokin* a. o.: Flashlamp-pumped organic dye lasers. *J. Chemical Physics* 48(1968)10, p. 4726...4741.
- [61] *D. Roess*: Giant pulse shortening by resonator transients. *J. Applied Physics* 37(1966)5, p. 2004...2006.
- [62] *A. Jablonski*: Über den Mechanismus der Photolumineszenz von Farbstoffphosphoren. *Z. Physik* 64(1935)1/2, S. 38...46.
- [63] *O. G. Peterson* a. o.: Triplet-state effects in dye lasers at threshold. *Physics Letters* 29A(1969)7, p. 399...400.
- [64] *U. Deserno* and *G. Zeidler*: Efficient frequency doubling with a high repetition rate YAG: Nd-giant-pulse laser. *Nachrichtentechnische Fachberichte* 35(1968), S. 663...666.

#### Adresse des Autors:

*J. Schubert*, Forschungslaboratorium, Siemens AG, Postfach 700, D-8000 München.

## Technische Mitteilungen — Communications de nature technique

### Halbleiter-Lichtquellen

621.327.9

[Nach *B. L. H. Wilson*: Designing solid-state lamps. *Electronic Engineering* (1970)4, S. 65...68]

Die verschiedenen Anforderungen an Wellenlänge, Helligkeit, Wirkungsgrad und Geschwindigkeit erlegen dem Konstrukteur von elektrolumineszierenden Lichtquellen verschiedene Beschränkungen auf. Für viele Zwecke wie z. B. Abtasten von Lochkarten und Lochbändern, ist die Kombination einer Galliumarsenid-Lampe mit einer Siliziumphotozelle ideal, da sowohl die Lampe ihr Emissionsmaximum als auch die Photozelle ihre höchste Empfindlichkeit bei einer Wellenlänge von 0,9  $\mu\text{m}$  haben. Für das menschliche Auge ist dieses infrarote Licht nicht wahrnehmbar. Bisher galt Galliumarsenidphosphid (GaAsP) als aussichtsreiche Lichtquelle im sichtbaren Bereich. Das von ihm ausgesendete Licht ist jedoch noch zu langwellig und liegt in einem Bereich, in dem das Auge nur 5 % seiner maximalen Empfindlichkeit aufweist. Indiumgalliumphosphid (InGaP) emittiert grünes Licht im Maximum der Empfindlichkeit des Auges. Seine Herstellung ist vorläufig noch schwierig, wird aber wahrscheinlich bald Fortschritte machen. Auch Galliumphosphid (GaP) mit wohl-dotierten Verunreinigungen ergibt sichtbares rotes Licht. Dafür bestehen allerdings auch noch technologische Schwierigkeiten. All diese Lichtquellen, die im sichtbaren Wellenlängenbereich arbeiten, werden gerne konventionellen Licht-

quellen vorgezogen, da sie bei Strömen von 5...50 mA und einer Spannung von ca. 2 V arbeiten.

Der äussere Wirkungsgrad wird oft durch den hohen Brechungsindex des Halbleitermaterials wesentlich herabgesetzt. Beispielsweise werden im GaAs alle Strahlen, die unter einem grösseren Winkel als 18° von innen her auf die Trennfläche gegen Luft auftreffen, totalreflektiert. Für viele Anwendungen ist die Helligkeit aber die entscheidende Gütekenngrosse. Sie kann nur durch Erhöhen der Stromdichte verbessert werden. Das führt jedoch auf die Notwendigkeit von Kühlmassnahmen und damit auf konstruktive Kompromisse.

Elektrolumineszierende Lichtquellen sind bei weitem schnell genug für Anzeige- und Signalzwecke. Die Abfallzeit beträgt bis zu einigen hundert Nanosekunden. GaAs-Lampen können bis 100 MHz moduliert werden. Hier ist vor allem auf geeignete Photozellen mit ebenfalls guten Hochfrequenzeigenschaften zu achten.

Die wirtschaftliche Fertigung verlangt nach bekannten Prozessen aus der Halbleiterherstellung. Die Entwicklung von GaP-Elementen wurde durch das Fehlen von Einkristall-Substraten behindert. Diese werden jedoch jetzt erhältlich sein.

Zusammenfassend kann man feststellen, dass bereits eine grosse Zahl sehr gut geeigneter Photohalbleiter im Handel erhältlich ist und die Entwicklung neuer Bauteile dieser Art gute Fortschritte macht.

*G. Tron*